

解說

大韓熔接學會誌
 第8卷第4號 1990年12月
 Journal of the Korean
 Welding Society
 Vol. 8, No. 4, Dec., 1990

초내열합금의 용접과 접합

中尾嘉邦* · 姜晶允**

Welding and Bonding of Superalloys

Y. Nakao, C.Y. Kang

I. 서언

최근, 항공우주산업, 원자력산업, 석유화학산업 등
 의 산업분야에 있어서는 각종 기기의 사용환경이 더욱
 가혹하게 되고, 내열기능성이나 내식기능성이 특히 우
 수한 내열합금의 개발이 강하게 요구되고 있다. 이와
 같은 요청에 대응하기 위해서 결정제어합금이나 입자
 분산강화합금, 섬유분산강화합금 등이 개발되고 있다.

내열합금을 사용하여 각종의 기기를 제조하는 경우
 에는 고성능, 고정도의 용접, 접합기술이 필요불가결
 하게 된다.

본 보고에서는 내열합금 중에서도 초내열합금에 초
 점을 두어 그 용접, 접합법으로서 주로 용접법과 확산
 접합법에 대한 최근의 연구동향에 대해서 기술한다.

2. 용접 및 접합법

내열합금의 용접, 접합법으로서, 종래로 부터 TIG
 용접법(GTAW)이나 저항용접법이 널리 사용되고 있
 지만, 최근, 고정도화, 고기능화의 요청이나 신뢰성,

생산성의 향상에 대한 요구에 대응하기 위하여, 전자
 Beam 용접법(EBW), Laser Beam 용접법(LBW)
 확산접합법 등의 용접 및 접합법의 활용이 현저하게
 이루어지고 있다.

그림 1¹⁾은 이와같은 하나의 예로서, jet engine의
 용접, 접합기술의 추이를 모식적으로 표시한 그림이지
 만, engine의 고온고압화, 경량화, 생산성 및 내구성
 의 향상을 도모하기 위해서 전술한 바와 같은 새로운
 용접, 접합법이 적극적으로 활용되고 있음을 알 수 있
 다.

2. 1 용접법(融接法)

(1) 전자 빔 용접법(Electron Beam Welding; EBW)

EBW는 진공중에서 가속되는 전자가 렌즈에 의해
 가늘게 쪼여진 전자 beam을 열원으로서 이용한 용접
 법이고, 고에너지 밀도(1000kW/cm^2 혹은 그이상)때
 문에 beam 폭은 좁고, 깊은 용입의 bead를 얻을 수
 가 있다. 그외에, beam 제어가 쉽고, 진공용기 내에
 서 용접을 행하는 것 등 때문에 GTAW에 비해 고성

* 大阪大學 工學部

** 正會員, 釜山大學校 工科大學

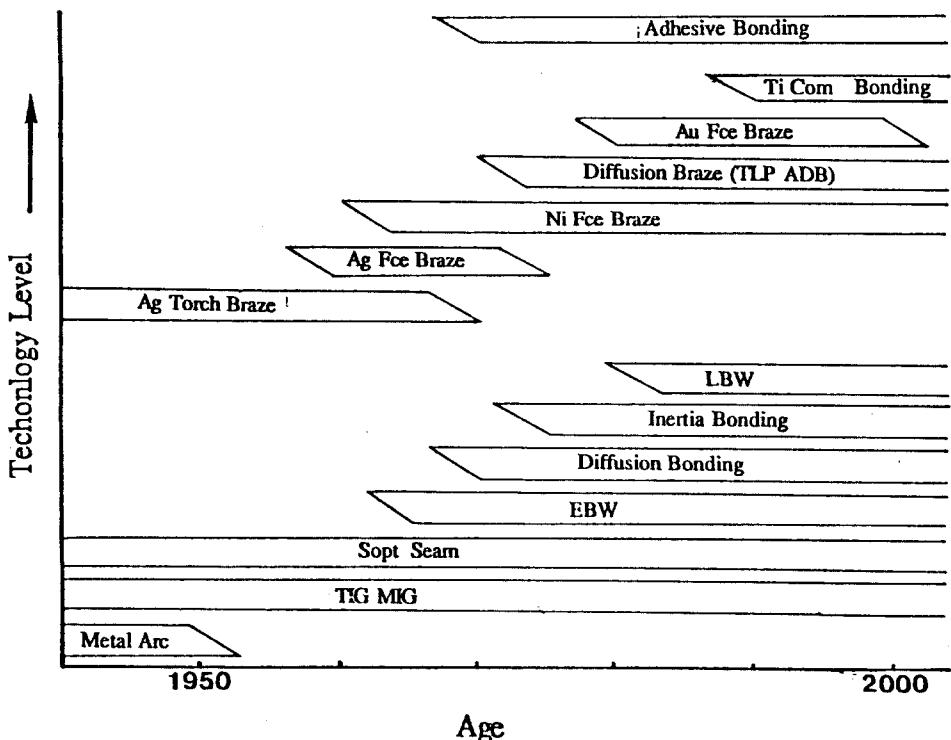


그림 1 Jet Engine의 용접, 접합기술의 추이

능 고정도의 용접이 가능하다. 이 때문에, EBW는 Ni, Co, Fe기 등의 모든 초내열합금에 대해서 널리 적용되고 있다.

EBW를 초내열합금의 용접법으로 사용하는 경우의 문제점으로서 각종의 용접결함을 들수 있다. 그중에서도 주요한 문제점은 용접균열의 문제이다. 용접균열 이외의 문제점으로서는 bead의 root 선단부에서 형성되는 R 기공이나 bead 단면중앙부에서 형성되는 A 기공 등의 가공, cold shut, root부의 spike등의 열거 된다.

초내열합금에 대한 EBW의 계통적인 적용연구는 Hastelloy X, Inconel 617, Inconel 800, Inconel 807을 사용하여 이루어져 있다²⁾. 즉, 용접 beam 특성에 대한 용접 parameter 영향의 검토, 용접균열에 대한 악금학적 검토, 용접균열 방지책에 대한 검토, 용접이음부의 기계적 성질 및 사용성능에 대한 검토가 이루어져 있다.

그림 2²⁾는 그 결과의 하나의 예이고, Inconel 625에 EBW를 적용한 경우에 R 기공이 발생하는 영역을 표시한 것이다. 그림중의 경사부의 면적이 좁을수록

R 기공의 발생이 어려운 합금으로 생각된다.

EBW에서는 용접 bead의 Nail head의 neck부에서 고온균열이 발생하기 쉽지만, 유한요소법에 의한 용접열영향부(HAZ)주변의 온도, 용력분포의 계산 결과로부터, Neck부의 HAZ에서는 1000°C 이상의 온도에서 인장응력이 작용하여, 고온균열이 발생하는 것을 명확히 하고 있다. Hastelloy X, Inconel 617은 M₆C의 또한, Inconel 817에서는 NbC의 국부용융현상이고온균열의 원인으로 생각되고 있다²⁾.

초내열합금의 EBW법에 대한 검토에 대해서는 많은 검토가 되어 있다^{3~19)}. 즉, Hastelloy XR^{3,4,5,9)}, Inconel 625⁵⁾, Inconel 718^{7,10,11)}, Inconel 713⁷⁾, IN738C¹⁷⁾, Hastelloy X⁸⁾, Waspaloy¹²⁾, Udimet 700¹²⁾, A 286^{14,15)}, 소결합금(Asteloy¹⁶⁾, Merl 76¹⁶⁾, Réne 95¹⁶⁾, IN-100^{16,17)}, IN-792+Hf¹⁷⁾, Alloy 713LC¹⁷⁾, Réne 41¹⁷⁾ 등이 있다. 그외에 Hastelloy X와 SUS 316^{18,19)}나 2½ Cr-1Mo강과 이종재료의 전자빔 용접에 대해서도 조사가 되어있다. 검토된 주요한 사항은 용접균열, 크립특성, 피로특성 등의 기계적 성질, He중에서 내식서 등의 문제이다.

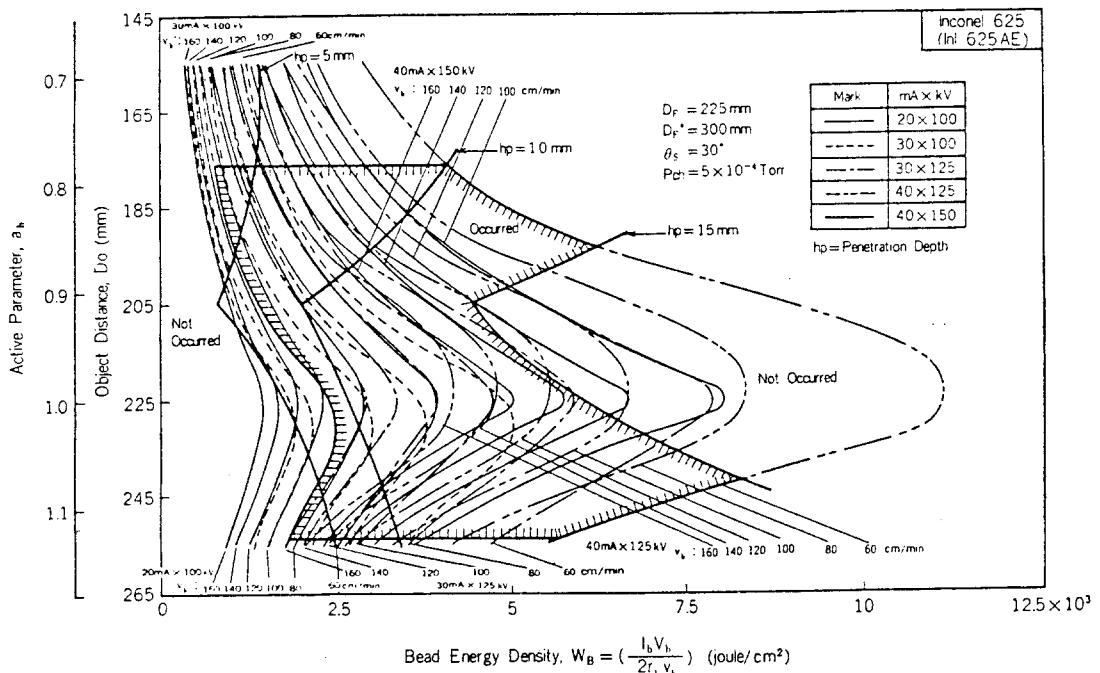


그림 2 Inconel 625의 R Porosity의 발생에 미치는 전자 beam energy 밀도 및 bead 활성 Parameter의 영향

용접균열감수성은 기본적으로는, γ' 상 석출원소인 Al이나 Ti함유량이 증가하면 증대하지만²⁰⁾, EBW용접 parameter의 제어¹⁴⁾, 결정립의 미세화²¹⁾, 예열¹⁷⁾에 의해 용접균열을 어느 정도 방지하는 것이 가능하다고 되어 있다. 또한, Inconel 713C의 HAZ에 발생한 고온 균열을 HIP에 의해 소멸시키는 시도가 이루어져 왔다⁷⁾.

기계적 성질에 대해서는 Hastelloy X, Inconel 625, Inconel 800에 대해서 상온 및 고온 인장 시험시의 연신율 및 단면수축율이 GTAW보다 EBW쪽이 우수하다는 것이 증명되고 있다. 또한, 고온 저cycle 피로 특성에 대해서는 EBW의 쪽이 GTAW보다 양호하다²⁾. Hastelloy XR의 전자 beam 용접이음부는 900°C까지 거의 모재와 대등한 값을 얻을 수 있다²²⁾. 그이외에도, Inconel 718의 전자 beam 용접이음부의 피로 특성에 대해서도 검토가 이루어져 있다²³⁾. 소결합금 EBX에 대해서는 기공을 방지하기 위해 gas 성분을 1 ppm이하로 할 필요가 있다¹⁶⁾. EBW는 jet engine의 compressor spool이나 turbine vane 등의 용접이나 rocket engine의 용접²⁴⁾ 등에도 사용되고 있다.

(2) Laser beam 용접법 (LBW)

Laser는 고에너지 밀도 특성, 지향성, 단색성 등 우수한 성능을 갖고 있으므로, 용접열원으로 널리 사용되고 있다. Laser 발생장치는 여러가지 있으나, 대출력의 연속 Laser가 얻을 수 있는 이점으로부터 탄산gas 용접이 주요한 용접 Laser 발생장치로서 사용되고 있다. Laser beam은 전자 beam과 같이, 통상의 arc와 비교하여, energy 밀도가 높고(100kW/cm² 혹은 그 이상), beam폭이 좁고 비교적 용입깊이가 깊은 용접이 가능하다. 또한, beam의 제어성도 특히 양호하다. 이 때문에 생산성이 높아, 비교적 박판의 분야에서는 EBW에 차지하고 있는 부분에 대해서 대신할 수 있을 것으로 예상된다²⁵⁾.

LBW가 초내열합금에 적용된 예는 다음과 같다. 즉, Hastelloy X에 대해서는 용접 parameter가 bead 단면형태에 미치는 영향에 관해서 조사되어 있다²⁶⁾. 그림 3²⁶⁾은 그 결과의 일부분이고, 초점위치와 bead 단면형태와의 대응관계를 나타내고 있다. 또, 그림 4²⁶⁾는 bead 앞 뒷면의 bead 폭과 용접속도의 관계이다. 그이외에 Hastelloy X에 대해서는 Laser

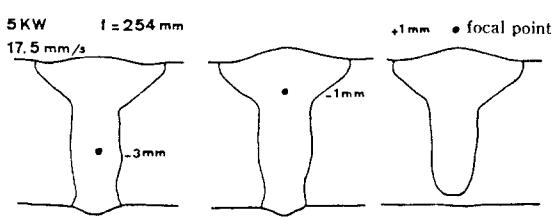


그림 3 Hastelloy X의 bead 형태에 미치는 Laser beam의 초점 위치의 영향

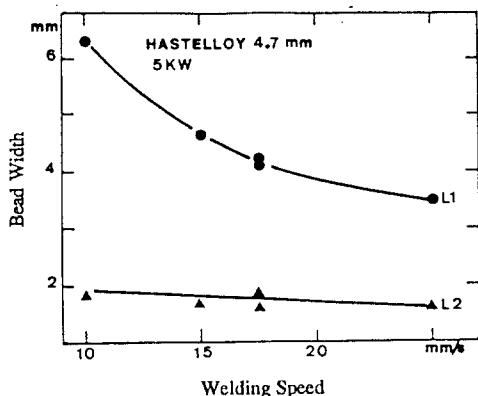


그림 4 Hastelloy X의 내외 bead 폭에 미치는 Laser 용접 속도의 영향
L1 : 외측 폭 L2 : 내측 폭

beam에 의한 spot 용접이 시도되고 있다²⁷⁾.

Inconel 718에 대해서도 LBW의 적용이 시도되고 있다. 입자분산강화합금인 MA-956(20%Cr4%Al, 0.5%Y₂O₃, 잔Fe)에 대해서도 YAG Laser에 의한 pulse 용접이 시도되고 있고, Y₂O₃ 입자는 약간 조대한 것이 슬래그로서 제거되고 있는 것이 확인되고 있다¹⁸⁾.

필스레이저 용접법을 이용한 초내열합금의 Laser 용접성의 시험법이 제안되어, 그 실험결과에 의하면 Hastelloy B₂< Hastelloy S< Hastelloy C₄< Inconel 625< Inconel 718< Hastelloy X의 순으로 용접균열 감수성이 높은 것을 나타내고 있다²⁹⁾.

LBW를 NC로 제어하는 것에 의해 생산성이 높고 정밀용접이 가능한 LBW는 가스 터빈 등의 용접법에 널리 활용될 전망이다^{1),31)}. 그이외에 Laser beam은 터빈 브레이드 등의 정밀육성용 열원으로서도 기대되고 있다³⁰⁾.

(3) 용접균열

Ni기, Co기, Fe기, 모든 초내열합금을 대상으로 용융용접을 적용한 경우 용접균열이 문제점으로 대두된다. 그림5²⁰⁾는 Ni기 초내열합금의 용접균열 감수성을 (Al+0.84Ti)%와 (0.28Cr+0.043Co)%로서 정성적으로 정리한 결과이고, (Al+0.8Ti)%의 증가와 더불어 즉, γ'상 석출촉진 원소의 증가에 따라서 용접균열에 발생하기 쉽다.

초내열합금의 용접균열으로는 용접시공 시에 발생하는 응고균열, 액화균열과 용접후열처리(PWHT) 시 재열균열로 분류할 수 있다.

그림6³¹⁾은 응고균열을 모식적으로 표시한 그림이고, 주상정의 성장과 더불어 잔류웅액중의 용질원소의 농화가 진행하여 응고의 최종단계에서 수축응력이 주상정에 형성된 저용접의 액막에 작용하기 때문에 응고균열이 발생하는 것으로 생각되어지고 있다.

응고균열에 관한 최근의 연구성과는 다음과 같다. Hastelloy C-4, C-22, C-276의 응고균열감수성이 검토되어, 균열감수성은 C-276> C-22> C-4의 순으로 높다는 것이 밝혀졌다. 균열감수성이 높은 C-276에서는 Dendrite경계에 P 및 μ가, C-22에서는 σ, P, μ 상이 형성되어 있고, 이들의 TCP상과 균열감수성과의 관계에 대해서 검토되어 있다. 또한, TCP상의 생성을 PHACOMP법으로 예측하고 있다³³⁾. Alloy 800에서 P함유량을 7ppm이라고 하여 응고균열을 방지하고 있다³⁴⁾.

Hastelloy C-276, Hastelloy X, Inconel 600, 625, X-750, Waspaloy등의 Ni가 초내열합금의 응고균열 감수성이 검토되어, 합금원소와 응고균열 감수성의 관계를 표시하는 다음식이 제안되고 있다³⁵⁾.

$$P_{sc} = 69.2Ti + 27.3Nb + 9.7Mo + 300Si - 55.3 \quad (1)$$

그림7³⁶⁾은 액화균열의 기구를 표시하는 모식도이다. 액화균열은 HAZ의 결정입계에서 발생하지만, 석출물이나 개재물의 국부용해와 더불어 입계액화 혹은 불순물의 원소의 입계편석에 의한 입계액화에 기인한 균열이라고 생각되고 있다. 응고균열은 적절한 용가재료를 선정하는 것에 의해 균열방지를 도모할 수 있으므로, HAZ의 액화균열의 쪽이 보다 중요하다.

액화균열의 기구에 대해서는 Inconel 718을 주로 대상 재료로서 선정하여 다수 연구되어 있다. 그림8³⁷⁾

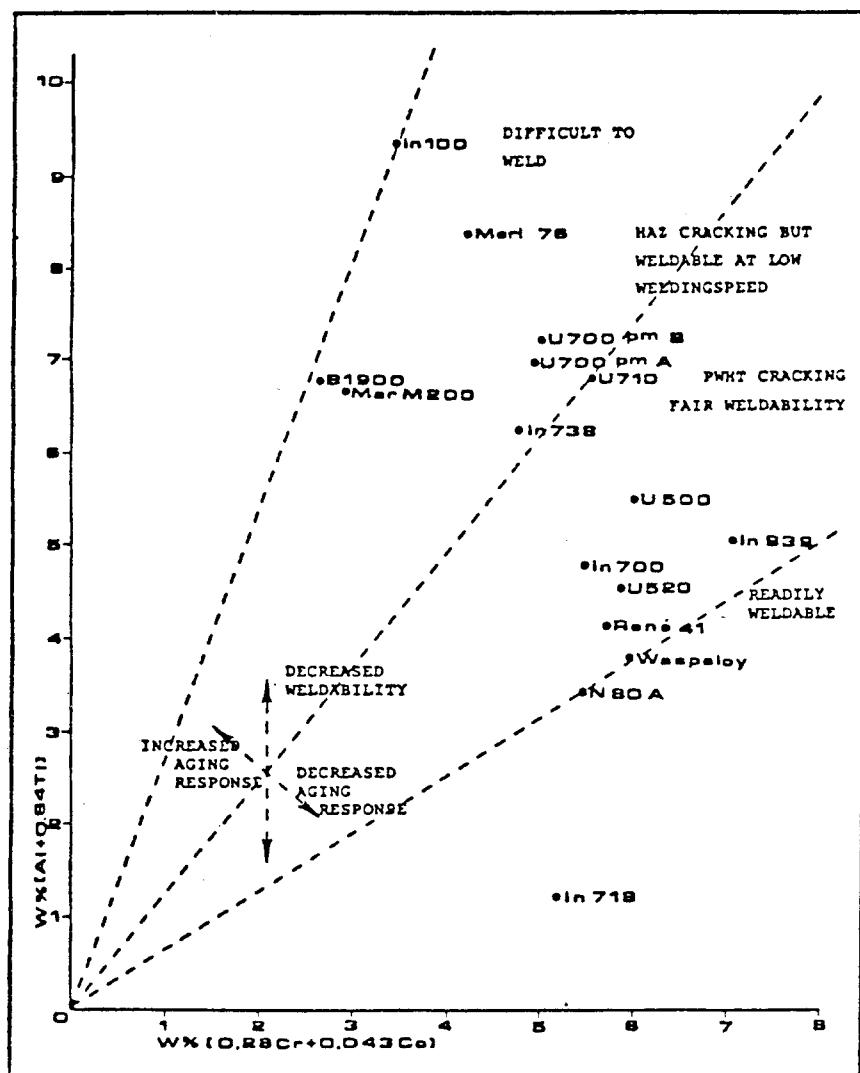


그림 5 Ni기 초내열합금의 용접성

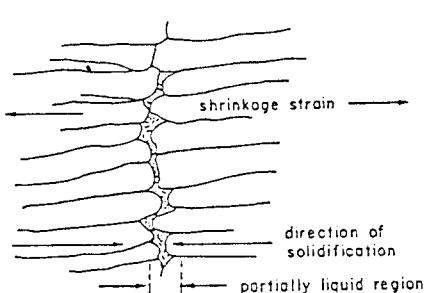


그림 6 응고균열의 모식도

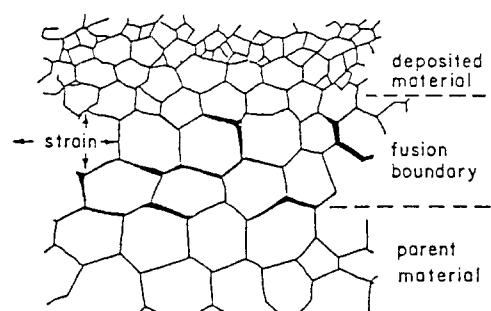


그림 7 액화균열의 모식도

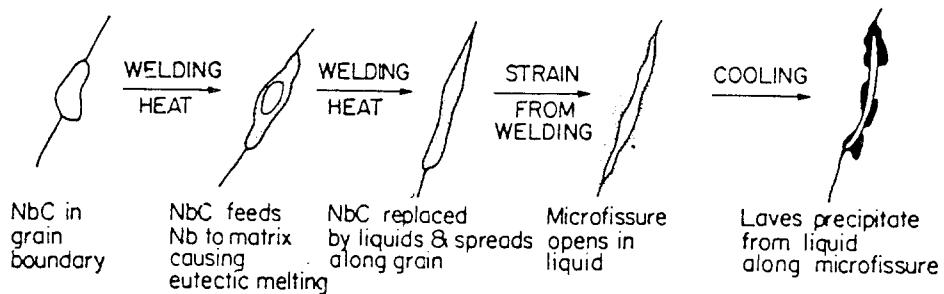


그림 8 Inconel 718의 액화균열의 발생기구를 나타내는 모식도

은 Inconel 718의 액화균열의 발생기구를 표시하는 모식도이고, NbC의 국부용융과 더불어 입계가 액화하여 액화입계에 수축 Strain이 작용하여 액화균열이 발생하는 것으로 생각되어지고 있다. 그리고, 입경이 크게되면 그림9³⁷⁾ 표시하는 것처럼 액화균열 감수성은 증대하지만, 그것은 단위체적당의 입계면적이 감소하는 결과, 액막이 크게 찢어지는 입계면적이 증가하는 것과 입계3중점의 응력집중도가 증가하는 것에 의한 것으로 생각되어지고 있다. 그이외에 입계의 B의 편석이나 불순물의 편석³⁶⁾ 액화균열의 원인으로 되고 있다.

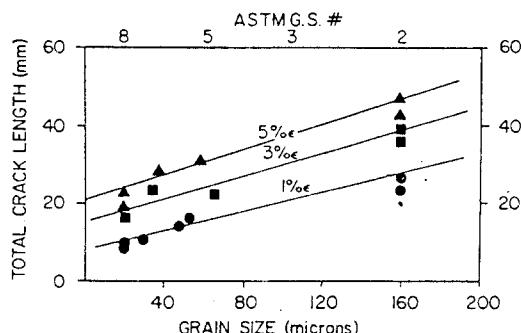


그림 9 Inconel 718의 액화균열의 감수성에 미치는 결정입경의 영향

Hastelloy X에 대해서는 $M_6C^{40)}$, Inconel 625에서는 $NbC^{40,41)}$, Waspaloy에서는 TiC 의 국부용해에 의해 액화균열이 발생하는 것으로 생각되어지고 있다. Alloy 800에서도 TiC 의 국부용융⁴²⁾이나 Si 의 입계편석⁴³⁾에 의한 액화균열의 기구가 제안되어 있다. 액화균열의 감수성과 합금원소와의 관계에 대해서 다음과 같은 식으로 표시되고 있다³⁵⁾.

$$P_L = 48.0C + 2.83Mo + 19.7Ti + 8.93Nb + 27.2 \quad (2)$$

재열균열에 대해서는 René 41을 중심으로 하여 다수의 연구³⁶⁾되어 있고 다음의 사항이 명확히 되어 있다. (1). 용접잔류응력, 열응력, γ' 상의 석출에 의한 수축응력을 완화하는 과정에서 발생하는 소성변형량 보다도 합금의 소성변형능이 작은 경우에 재열균열은 발생한다. (2). 합금의 소성변형능은 석출물이나 개재물의 국부용융과 더불어 입계액화, 결정립의 조대화, γ' 상에 의한 입내강화 더우기 S등의 불순물 원소의 입계편석이나 산소에 의한 입계취화 등에 의해 저하한다^{44,45)}. (3) 화학성분적으로는 Ti등의 γ' 상석출 촉진원소나 입계취약화를 주원인으로 하는 S량이 많을 수록 재열균열 발생이 쉽다⁴⁴⁾. (4) 재열균열방지하는데에는 γ' 상석출영역을 급열하는 것, 결정립의 미세화를 도모하는 것, 최적량의 Ca이나 Mg를 첨가하는 것^{44,45)}, 용접분위기나 PWHT중의 분위기 산소의 혼입을 억제하는 것⁴⁵⁾, 진류응력을 저하시키는 것 등이 중요하다.

2.2 고상 접합법

결정제이합금, 입자 및 섬유분산강화합금 등에서는 용융용접을 적용하면 모재의 강화기구가 소실된다. 또한, 초내열합금을 용융용접하는 경우, 고강도의 합금 등 용접균열이 발생하기 쉽다. 이와같은 배경과 더불어 최근에는 모재를 용융시키지 않고 접합하는 방법이 많이 시도되어 왔다.

그림10⁴⁶⁾은 확산접합법, 액상확산접합법 및 brazing법의 모식도이다. 그림에 표시하는 것처럼 확산접합법에는 모재를 직접접합하는 법과 적절한 삽입금속을 삽입하여 접합하는 방법이 있다. 액상확산접합

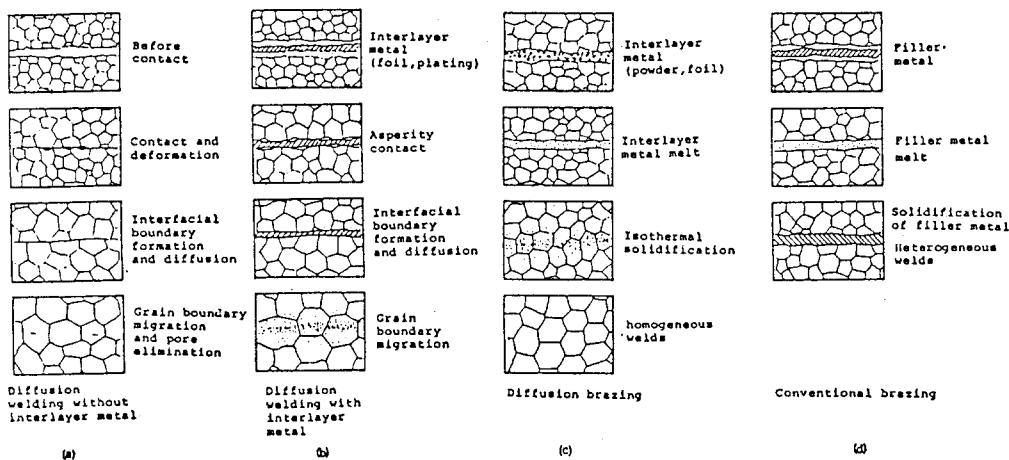


그림 10 확산접합, 액산확산접합, Brazing의 접합과정을 나타내는 모식도

법은 후술하는 것처럼 접합온도에서 접합계면에 액상이 일시적으로 액막이 형성되어, 용접저하원소(B, P 등)가 액막으로부터 모재속으로 확산하는 것과 더불어 등온응고가 진행하여 접합이 이루어지는 방법이다. 이 경우에는 brazing법에서 보이는 취약한 금속간화합물의 형성을 방지할 수 있으므로 높은 접합이음효율을 기대할 수가 있다.

(1) 확산 접합법

확산접합법은 Hastelloy X⁴⁷⁾, Inconel 718⁴⁸⁾, Udiment 700⁴⁹⁾의 Ni기 합금과 Hayness Alloy No. 188⁴⁹⁾의 Co기 합금, A-286⁴⁷⁾의 Fe기 합금에서, 또한, 이종합금에서는 Hastelloy X+Mo⁵⁰⁾, MA6000+Udiment 700⁵¹⁾, Stellite+Ti⁴⁹⁾, Stellite+13Cr강⁴⁹⁾, Stellite+연강⁴⁹⁾ 등에 대해서 검토되어 있다. Hastelloy X에 대해서는 직접접합 및 삽입금속으로서 Ni를 사용한 경우에는 1100°C에서 접합하면 거의 모재와 같은

강도를 얻을 수 있지만 805°C의 Creep Rupture 시험결과에서는 그림 11에 표시하는 것처럼 모재보다 약간 낮다⁴⁷⁾.

Hastelloy X와 Mo의 이종접합의 경우, 1200°C × 1 min + 950°C × 30 min의 접합조건에서 Ni를 삽입금속으로 사용하는 것에 의해 비교적 양호한 인장강도를 얻을 수 있다⁵⁰⁾. Inconel 718의 경우 직접접합 보다도 Ni바를 삽입금속으로서 사용하는 쪽이 전단강도가 높은 접합이음부를 얻을 수 있다. MA6000+Udiment 700의 이종접합의 경우, 그림 12⁵¹⁾에 표시하는 것처럼 양호한 Creep Rupture 특성을 얻을 수가 없었다.

최근, HIP에 의한 확산접합기술이 각광을 받고 있다. 그림 13⁵²⁾은 HIP에 의한 소형의 turbine의 제조과정을 모식적으로 표시된 그림이지만 일방향 응고 혹은 단결정 blade(a)을 ring(b)에 장착하여 brazing

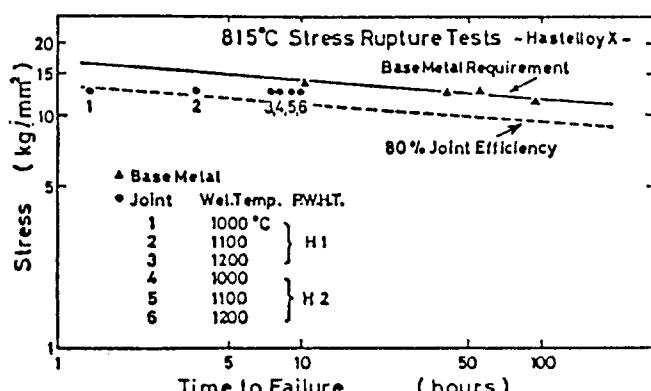


그림 11. Hastelloy X 확산접합 이음부의 815°C에서 creep rupture의 특성

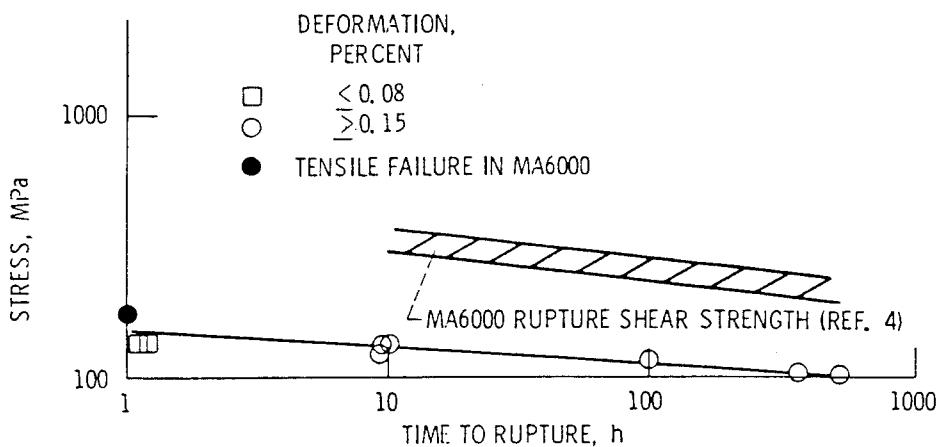


그림 12 MA 6000과 Udimet 700 이재 학산접합 이음부의 760°C에서 creep rupture의 특성

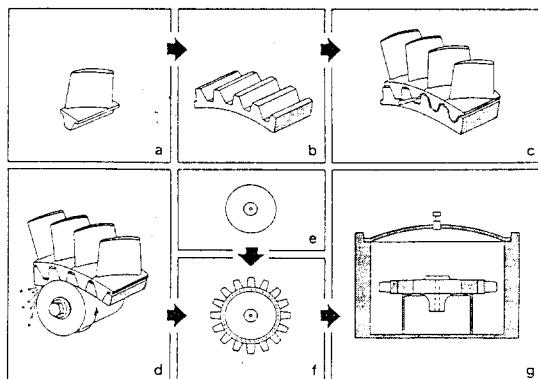


그림 13 Gas turbine의 제조공정을 나타내는 모식도

으로서 shield한다. (C) 그후 ring 내면을 절삭하여 다시 brazing에 의해 shield한다. 그후 HIP처리 (g)를 행하여 고성능 turbine를 제작하려고 하고 있다. 예를 들면, turbine blade재로서 MarM-246, turbine disk재로서 PA101이 사용되어, turbine이 제조되고 있다⁵²⁾. SNCM630+Inconel 718의 이종접합도 HIP으로 시도되고 있다. 1000kg/cm²의 압력으로 1200°C × 2hr의 학산접합처리에 의해 Inconel 718과 동등의 접합강도가 얻어지고 있다⁵³⁾.

그림 14⁵⁴⁾는 학산접합기구를 모식적으로 표시한 그림이다. 그림에서 나타난 것처럼 (1) 항복 및 creep 변형에 의해 접합부에서 밀착면적이 증가하는 단계


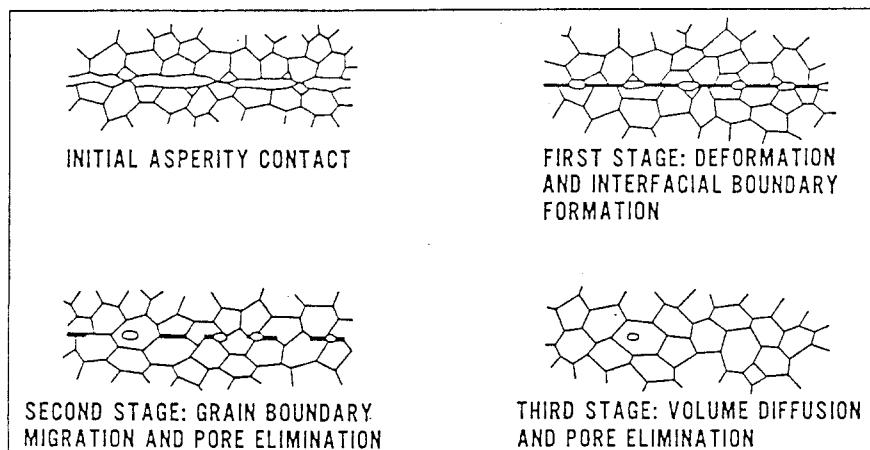


그림 14 학산접합기구의 모식도

(2) 입계 및 표면화산이 주체가 되어 공동의 축소 및 접합경계의 이동이 시작되는 단계 (3) 체화산이 주체가 되어 공동이 소멸하는 단계의 3단계를 걸쳐서 접합이 이루어지는 것으로 생각되고 있다. 그림15⁵⁵⁾는 공동의 소멸기구의 모식도이다. 즉, (4) 공동의 표면상의 source로부터 곡률반경이 작은 neck부로의 표면 및 체화산에 의해 공동이 축소하는 기구(a), (5) 접합계면상의 source로부터 neck부로의 계면 및 체화산에 의해 공동이 수축하는 기구(b), (6) 항복 creep에 의한 ridge의 변형에 의해 축소하는 기구이다.

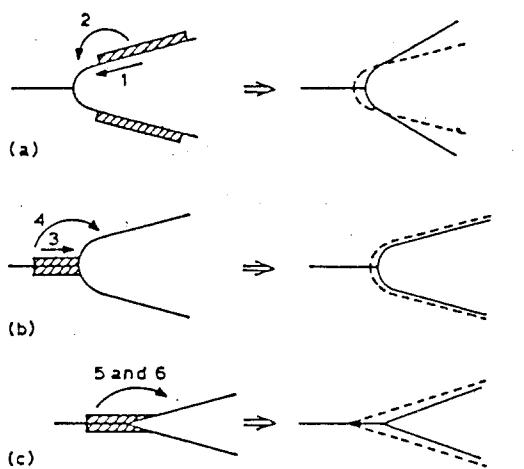

* surface source mechanisms (1 and 2); b bond-line source mechanisms (3 and 4); c bulk deformation mechanisms (5 and 6)

그림 15 공동의 소멸기구의 모식도

Al, Ti등의 활성금속원소를 많이 포함한 Ni기초내 열주조합금에서는 접합계면에 Al_2O_3 , TiO_2 , $\text{Ti}(\text{C}, \text{N})$, NiTiO_3 등이 형성되기 때문에, 접합계면의 이동이 저지되어, 확산접합성이 저해된다. 이와같은 경우에는 금속막이나 도금막등이 insert metal로서 활용된다.

삽입금속의 효과로서는 다음과 같이 생각된다. (1) 접합계면에서의 소성변형을 촉진시켜 밀착면적을 증가시킨다. (2) 접합계면을 청정하게 유지시킨다. (3) 확산을 촉진시켜 접합온도의 저온화, 접합시간의 단축화를 기여한다. (4) 유해한 금속간화합물의 생성을 방지한다. (5) 일시적으로 공정을 형성하여, 모재구성원소의 확산을 촉진시킨다. (6) Kirkendal 효과에 기인한 기공의 발생을 방지한다.

그이외에도 ion sputtering등에 의한 청정화, 접합분위기의 고진공화도 접합이음부의 효율의 향상에 기여하는 것으로 생각된다.

(2) 액상확산접합법

액상확산접합법은 brazeing과 거의 같은 방법으로 접합이 가능함에도 불구하고, 통상의 확산접합법과 비교하여 피접합면의 고정밀 연삭가공을 필요로 하지 않고, 거의 모재에 적합하는 기계적 성질 및 내식성이 기대되는 것으로, 부터 최근, 정밀한 면접합이 가능한 접합법으로서 각광을 받고 있다.

액상확산접합 과정에 있어서는 (1) 용융한 삽입금속과 모재가 반응하는 과정 (용액반응과정), (2) 일정 온도에서 유지중에 등온 응고가 진행하는 과정 (등온응고과정), (3) 상호확산에 의해 접합부와 모재사이에 성분의 균일화가 진행하느 과정 (균일화과정)의 3과정이 중요한 과정이다. (1) 과정에 관해서는 Ni기초내 열주조합금인 MM 007을 사용하여 검토되어 있고, 액상 insert metal과 모재와의 반응은 그림16⁷⁾에 표시하는 것처럼 Nernst-Brunner 식(3)에 따르는 것 이 밝혀져 있다.

$$n = n_s [1 - \exp(-K(A/V)t)] \quad (3)$$

여기서, n : 액상 중의 t 초의 후의 용질농도, n_s : 액상 중의 용질의 포화농도, K : 용융반응의 속도정수, V : 반응액상의 체적이다. 그림16의 용융 parameter P 는 (3)식에 의해 (4)식과 같이 주어진다.

$$K_t = h[\ln\{X_s(X+ph)/ph(X_s-X)\}] = P \quad (4)$$

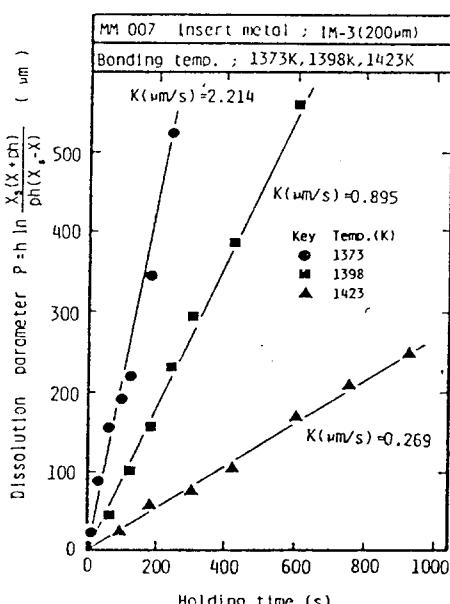


그림 16 MM 007의 용융 parameter와 시간의 영향

여기서 $2h$: 액상의 초기폭, X_s : 모재의 평형용융폭, X : $t_{\text{초}}$ 후의 모재의 용융폭, ρ : ρ_1/ρ_s , ρ_1 : 액상의 밀도, ρ_s : 고상의 밀도이다.

등온용고과정에 대해서도 이론적인 검토가 이루어져 있고⁵⁷⁾, 용접저하원소가 모재측으로의 확산과정이 등온용고의 율속단계로 된다는 것을 확인하고 있다⁵⁸⁾⁵⁹⁾. 또한, 등온용고과정단계에 있어서 고액계면으로부터 고상의 성장에 대해서도 검토되어, 모재측으로 부터 epitaxial로 고상이 성장하는 것으로 나타났다. 즉 액상확산접합법의 접합기구는 용접의 접합기구와 동일한 것으로 확인되었다.

균일화 과정에 대해서도 이론적인 검토가 되어 있다⁵⁸⁾⁵⁹⁾.

각종 초내열합금의 액상확산접합의 적용예를 다음에 표시한다. 즉, Hastelloy X⁶⁰⁾, Inconel X-750⁶⁰⁾, Udimet500⁶⁰⁾, Incone1713C⁶¹⁾⁶²⁾, IN738LC⁶³⁾, TM-49⁶⁴⁾, Mar-M247⁶⁴⁾, IN-100⁶⁵⁾, MM007⁶⁴⁾, MA754⁶⁶⁾ 등의 합금으로 액상확산접합이 시도되어져 비교적 양호한 고온인장 성질이나 creep rupture 특성이 얻어지고 있다. 그 일례를 그림 17에 나타낸다. 접합과정으로부터 생각하면 삽입금속의 역할은 아주 중요하다. 삽입금속으로서 구비하여야 할 조건으로서 (1) 모재와 젖음성이 양호할 것, (2) 모재 보다도 용접이 낫을 것, (3) 접합온도에서 비교적 단시간에 등온용고할

것, (4) 공동이나 접합결함을 형성하지 않을 것 (5) 유해한 금속간화합물이 생성되지 않을 것, (6) 비교적 단시간에 모재 성분의 균일화가 이루어질 것, (7) 광범위한 면접합이 가능할 것 등이 열거된다.

한편, 삽입금속이 형태로서는 (1) 분말 (2) 분말 sheet (3) 막대 (4) Amorphous⁵⁷⁾ (5) 퍼침합면의 insert metal과⁶³⁾ (봉화처리, Ion증착등) 등이 있다.

분침합법은 이미 JT8D나 JT9D의 Jet Engine의 정익, 일본시작품 engine인 FJR의 정익, F-100 engine의 동익 등에 적용되고 있다. 사진1은 FJR engine의 정익의 실용예이다.

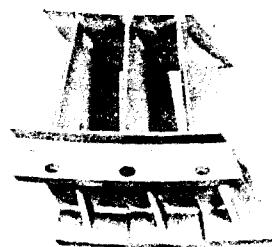


사진 1 액상확산접합법의 FJR jet engine 정익에 적용한 예 (Alloy 713C)

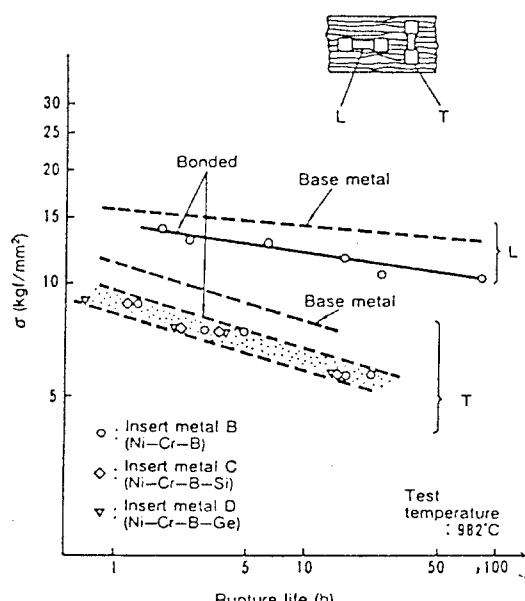


그림 17. MA 754의 액상확산접합 이음부의 creep rupture 특성.

3. 결 언

초내열합금의 용접, 접합기술의 고성능화, 고정밀화, 고생산화라는 시대의 요청이 있고, 금후도 개발이 예의 주시되고 있다고 생각된다. 특히, 확산접합, 액상확산접합기술의 확립 및 그 활용은 극히 중요하다. 이들의 기술개발을 도모하기 위하여는 그 기초가 되는 접합기구의 상세한 해명이나 접합표면 및 계면의 제어 이론의 확립, insert metal의 최적설계수법의 확립등을 통해서 일층 노력이 요구되고 있는 실정이다.

参考文献

- 1) 岡義宣：石川島播磨重工業(株)，私信
- 2) 清水茂樹：原子爐用耐熱合金の電子ビーム溶接に関する基礎的研究，大阪大學學位請求論文，(1977)
- 3) S. Shimizu et al: Nuclear Technology, 66, (1984), P. 44

- 4) 長渡甲太郎他：川崎重工技報，91，(1986)，P. 32
- 5) 清水茂樹他：材料，32，(1983)
- 6) 喜多久直他：熔接學會全國大會講演概要，27，(1980) P. 302
- 7) 須清修造他：同上，25，(1978)，P. 240
- 8) 鶴戸口英善他：熔接學會誌，51，(1982)，P. 21
- 9) 荒田吉明他：溶接學會全國大會講演概要，30，(1982)，P. 18
- 10) A.C. Nunes: Microfissuring during electron beam welding of Inconel 718, Report NASA-TM-82531, (1983)
- 11) J. Fukakura et al.: J. of Testing and Evaluation, 14, (1986), P. 7
- 12) W.B. Busch et al.: Investigations on Laser and electron beam welded joints of nickel-base Alloys, 3rd International Colloquium on Welding and Melting by Electrons and Laser Beam, 5-9 Sept., Lyon France, (1983)
- 13) B. Jahnke: Weld. J. 61, (1982), P. 343s
- 14) C. Tauschitz et al.: Z. Metallkd, 73, (1982), P. 717
- 15) E.K. Tscheegg et al.: Metall. Trans A, 13, (1982), P. 1483
- 16) R. Adam et al.: Welding of PM-superalloys, proceedings on high temperatures for gas turbines, Liege, Belgium, 4-6 Oct., (1982)
- 17) R. Thamburaj et al.: Electron beam welding of powder metallurgy nickel-base superalloys, Proceedings on Powder Metallurgy Superalloys-Aerospace Materials for the 1980's, 18-20, Nov., Zurich Switzerland, (1980)
- 18) 長渡甲太郎他：川崎重工業技報，87，(1985)，P. 27
- 19) 長渡甲太郎他：川崎重工業技報，87，(1985)，P. 47
- 20) M.H. Haafkens et al.: Weld. J. 61, (1982), P. 25
- 21) P. Adam: Welding high-strength gas turbine alloys, Proceedings of a conference on High Temperature Alloys for Gas Turbines, Liege, Belgium, 25-27 Sept., (1978)
- 22) 長渡甲太郎他：川崎重工業技報，91，(1986)，P. 32
- 23) J. Fukakura et al.: J. of Testing and Evaluation, 14, (1986), P. 7
- 24) G. Holmqvist: Investigation of electron beam welding in Haynes 25 for combustion chambers for rockets, Proceedings on the Effects of Residual Impurity and Micro-Alloying Elements on Weldability and Weld Properties, 15-17 Nov., London, (1983)
- 25) A. Davin et al.: Making defect free welds in high temperature materials, Proceedings of Conference on High Temperature Alloys for Gas Turbines, Liege, Belgium, 25-27, Sept., (1978)
- 26) J. Com-Nouque et al.: Nickel alloy welding with a 5kW CO₂Laser: Influence of the Processing Parameters on the Weld Properties, 3rd International Colloquium on Welding and Melting by Electrons and Laser Beam, 5-9 Sept., Lyon, France, (1983)
- 27) M. Bazan et al.: Weld. J. 64, (1985) P. 27
- 28) T.J. Kelly: Pulsed YAG Laser welding of ODS alloys, Proceedings on Applications of Lasers in Materials Processing, 18 - 20, Apr., Washinton DC, U.S.A, (1979)
- 29) L.A. Weeter et al.: Weld. J., 65, (1986), P. 51s
- 30) R.M. Macintyre: Laser hardfacing of gas turbine blade shroud interlocks, Proceedings on Lasers in Manufacturing, 1-3, Nov., Brighton, UK, (1983)
- 31) T. Atsuta et al.: The application of Laser and electron beam to the manufacturing of gas turbine and steam turbine engine Components, Proceedings of Laser Advanced Materials Processing, May., Osaka, Japan, (1987)
- 32) M.J. Cieslak et al.: Metall. Trans. A, 17A (1986) P2035
- 33) M.J. Cieslak et al.: Metall. Trans. A, 17A (1986) P2107
- 34) 青木正紘他：Incoloy 800合金の溶接高溫割れに関する検討，日本溶接協会耐熱材料溶接小委員会資料，SWR-59-14, (1984)
- 35) 中尾嘉邦他：Ni基超耐熱合金の高溫割れに関する研究，日本溶接協会耐熱材溶接小委員会資料，SWR-

- 60-3, (1985)
- 36) R. Thamburaj et al.: Inter. Metals Reviews, 28, (1983), P. 1
- 37) R.G. Thompson et al.: Weld. J., 64, (1985), P. 91s
- 38) R. Vincent: Acta Metall., 33, (1985), P. 1205
- 39) R.G. Thompson et al.: Weld. J., 65, (1986), P. 299s
- 40) 中尾嘉邦他: 溶接學會全國大會講演概要, 39, (1986)
- 41) R.A. Pattersson et al.: Weld. J., 66, (1987), P. 19s
- 42) J.C. Lippold: Weld. J., 62, (1983), P. 1s
- 43) J.C. Lippold: Weld. J., 63, (1984), P. 91s
- 44) 井川博, 中尾嘉邦: 學振123委研究報告, 19, (1978), P. 59
- 45) 中尾嘉邦: 溶接學會論文集, 3, (1985), P. 808
- 46) '接合技術動向調査', (財) 次世代金屬・複合材料研究開発協会, (1984), P. 319
- 47) 田村博他: 溶接學會誌, 47, (1978), P. 230
- 48) W.T. Chandler et al.: Superplastic forming and diffusion bonding of INCONEL 718, AIAA/SAE/ASME, 18th Joint Propulsion Conference, AIAA-82-1249, June, 21-23, Cleveland, Ohio, U.S.A., (1982)
- 49) 'Application of Diffusion Joining in Industries in Japan', The Interface Joining Research Committee, Japan Welding Society, IIW Doc, IA-337-86-OE, (1986)
- 50) 圓城敏男他: 溶接學會誌, 46, (1977), P. 660
- 51) T.J. Moore et al.: Weld. J., 64, (1985), P. 219s
- 52) R. Thamburaj et al.: Joining techniques for P/M superalloys, Powder Metallurgy of Superalloys, pub. Sevenoaks kent TN158 PH, UK, (1984), P. 295
- 53) 渉谷純市他: HIPによる擴散接合, 第5回界面接合研究委員會資料, (1986)
- 54) W.A. Owczarski et al.: 60, (1980), P. 22
- 55) B. Darby et al.: Metal Science, 61, (1982), P. 49
- 56) J.W. Din: Weld. J., 61, (1982), P. 33
- 57) Y. Nakao et al.: Transient liquid insert metal diffusion bonding of Ni-base cast superalloy, MM007, IIW Doc. IA-334-86-OE, (1986)
- 58) H. Ikawa, Y. Nakao et al.: Trans. Japan Welding Society, 10, (1979), P. 24
- 59) 鈴村暁男他: 溶接學會全國大會講演概要, 35, (1984), P. 4
- 60) 鈴村暁男他: 溶接學會誌, 49, (1980), P. 462
- 61) 鈴村暁男: 液相擴散接合性に及ぼすインサーイ金屬のアモルファス化の効果, 溶接冶金研究委員會資料 WM-945-83, (1983)
- 62) 坂本昭他: 溶接學會全國大會講演概要, 26, (1980), P. 178
- 63) 舟本孝雄: Ni基超合金の擴散接合, 特殊材料 熔接研究委員會資料, SWR-59-18, (1984)
- 64) 大橋修: 溶接學會誌, 51, (1982), P. 69
- 65) P. Ssellers et al.: New Approaches to Turbine Airfoil Cooling and Manufacturing, AIAA/ SAE 13th Propulsion Conference, July 11-13, Orlando, Florida, U.S.A, (1977)
- 66) 森本庄吾他: 學振123委研究報告, 27, (1986), P. 255